


100 Holzarten auf www.w-l.ch

Okume

(Aucoumea klaineana)

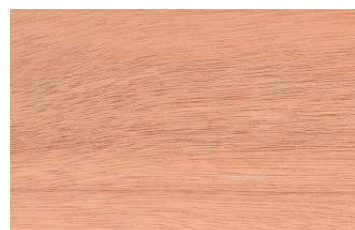

Vorkommen:	Südliches Kamerun, Gabun und Guinea
Baumstamm:	Höhe bis 40m, Durchmesser bis 2,0m
Holzfarbe:	Grau bis blassrosa glänzend, Splint hellgrau
Merkmale:	Zerstreutporig, Poren mittelgross bis gross, erscheinen im Längsschnitt als unregelmässige braune Rillen, Wechsel-drehwuchs mit unregelmässigem Faserverlauf
Eigenschaften:	Das Holz ist sehr weich, sehr elastisch und schwindet mässig. Befriedigend bearbeitbar, gut zu messern, schälen, leimen, lackieren und polieren. Gedämpft sehr gut zu furnieren.
Resistenz:	Pilz gering bis mittel, Insekten gering
Verwendung:	Furnierholz für Möbel und Sperrholzfabrikation, Innenausbau, Schubladen und Zigarrenkistchen
Kenngrössen:	Raumgewicht: 0,40–0,50 g/cm ³
	Zugfestigkeit: 57–65 N/mm ²
	Druckfestigkeit: 30–41 N/mm ²
	Biegefestigkeit: 50–80 N/mm ²
	Härte n.Brinnell 12% Feuchtigkeit: H BII = 25–35 N/mm ² H BI = k.A.